
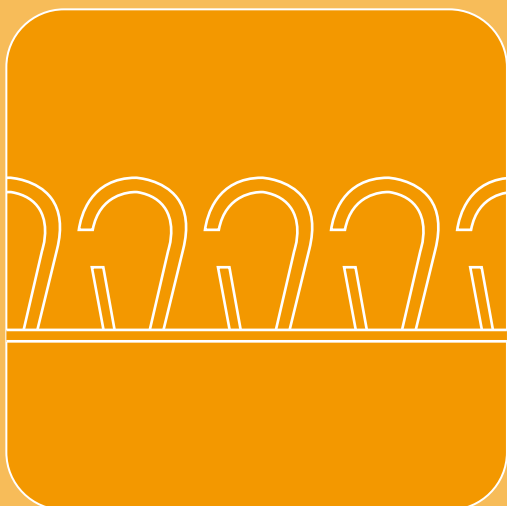


Quicklon®

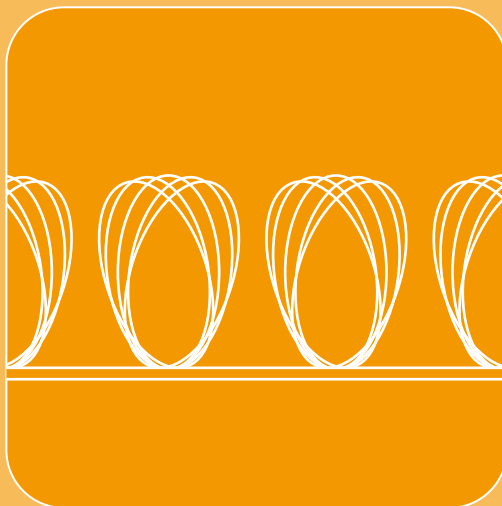

ご使用にあたっての注意

- 使用用途に応じて、Quicklon®のサイズ（幅）、規格の中から適合するフックテープ（A面・[1Q]）とループテープ（B面・[2Q]）を選び、組み合わせてご使用ください。
- ミシン縫製・粘着・溶着など、用途・素材に応じた取付けが可能です。
- 白・淡色の製品は、長期間の保管または長時間光にさらされると黄変することがあります。
- アイロンは裏面から、もしくは当て布をして、フックやループに直接アイロンが当たらないようにかけてください。
Quicklon®（ナイロン織製品）のアイロンの適正温度は150℃です。
- 洗濯の際は、フックテープ（A面・[1Q]）とループテープ（B面・[2Q]）を組み合わせ洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- ナイロン製品は高湿度下（90%RH以上）や水中では、接合強度が低下しますので、使用用途が高湿度・水中になる場合は、できるだけ広い面積で使用されるか、またはポリエステル製での商品設計をおすすめします。

Quicklon®のサイズ（幅）

- 標準商品
- 幅：16、20、25、50、100mm（その他12、30、38mm）
（Qメイト®は20、25、30、38、50mm）
上記以外の幅もスリットにて対応可能なものもあります。
100mm以上の幅については、ご相談ください。
エラスティックタイプは30、50mm
 - 長：スプール巻・・・25m巻（その他50m巻）
各種寸法・形状に加工できます。

※ 特殊商品の幅・長・色については商品により異なりますので、別途お問合せください。
※ カット加工は、カット長に対し±1%程度の寸法公差が発生します。

基本商品

種 類	製品記号	特 徴
フック	[1QNN]	標準タイプ
	[1QS1]	ソフトタイプ
	[1QSK]	ウルトラソフトタイプ
ループ	[2QN]	標準タイプ
	[2QNC]	[1QCFL] 専用ループ
	[2QM]	高接合力（モヘア）タイプ
Qメイト®	[4QNN]	フック・ループ混在タイプ
POWERHOOK®	[1QCFL]	樹脂成型タイプ

特殊商品

[WE]	軟質塩ビシートへの高周波ウエルダー用
[WE-T1]	繊維製品等への高周波ウエルダー用、アイロン接着も可能

[AD]	裏面に両面テープを貼った仮接着用
[ADN]	裏面に粘着剤の付いた仮接着用※1
[ADS1]	PP、PEにも接着可能な粘着剤付き※2
[HMPP1]	PP、PE対応の強力粘着剤付き※2

※1 [ADN] タイプは軟質塩ビへの使用は可能ですが、可塑剤による影響が出ますので十分に確認の上、ご使用ください。
※2 [ADS1・HMPP1] は可塑剤の影響を受けやすいため、軟質塩ビへのご使用は避けてください。

[FP]	米国連邦自動車安全基準FMVSS-302を満足する難燃性
[FA]	米国連邦航空管理規定FAR25.853App.F Part I (a) (1) (ii) を満足する難燃性

- 打抜タイプ
- 金型を使い、要望の形に加工する事ができます。
ex. [FM**]：直径**の円形
[SP**]：星型等特殊な形

染色堅牢度※3

項 目	JIS規格	結 果
洗濯堅牢度	JIS-L-0844-2011 A-2	4級以上
乾・湿摩擦堅牢度	JIS-L-0849-2013	4級以上
ドライクリーニング堅牢度	JIS-L-0860-2008 A-1	4級以上
汗堅牢度	JIS-L-0848-2004	4級以上

※3 染色堅牢度の各測定結果は実測データになります。保障値ではありません。
耐光堅牢度をあげる特殊仕様もありますので、営業担当までご相談ください。

洗濯試験

洗濯方法	洗濯プロセス	変 化	洗濯収縮率
ウェット クリーニング	JIS-L-0217-103 （洗濯→脱水→すすぎ→乾燥の繰り返し5回）	外観変化 ほとんどなし	2%以下
ドライ クリーニング	JIS-L-1096-J （洗濯→脱水→乾燥の繰り返し3回）	外観変化 ほとんどなし	2%以下

その他の性質

項 目	性 質
耐熱性	軟化点180℃、溶融点215～220℃
耐寒性	-30℃×5Hで殆んど異常なし
耐薬品性	アルカリ 50%苛性ソーダ、28%アンモニア溶液に対して抵抗性あり
	酸 2.5%塩酸、15%硫酸、3.5%硝酸溶液に対して抵抗性あり
虫・カビの影響	影響を受けない

■コードの説明

カタログ表記				
1	Q N N - N	25	...	
	種類	材質	幅	詳細
	01…フックテープ（A面） 02…ループテープ（B面） 04…フック&ループ混在タイプ	N…ナイロン E…ポリエステルエラストマー		

※[]=アイテムコード




- 測色光源はD65です。
- Quicklon®は使用用途によっては色落ちする事がありますので、事前のテストをお願いします。
- その他の色は営業担当にご相談ください。
- #581は生地色（無蛍光）です。
- 商品によって基準色が異なりますので、営業担当にご相談ください。
- 掲載されている色見本は、面ファスナーの特性上、実際の製品色と異なる場合がございます。予めご了承ください。

強 度 (20℃×65%RH条件下接着長50mm)


組み合わせ (JIS表示記号)	幅<mm> ()は有効幅	剪断強度(長さ方向)		剥離強度(長さ方向)	
		Quicklon® 実測平均値	単位面積当たり 実測強度	Quicklon® 実測平均値	単位面積当たり 実測強度
[1QNN-N] × [2QN-N] <[HL2-WB]>	16(12.5)	58.8N	6.3N/cm² (0.64kgf/cm²) 以上	1.47N	0.63N/cm (64.2gf/cm) 以上
	20(17.0)	73.5N		1.62N	
	25(22.0)	107.9N		2.16N	
	50(48.0)	196.1N		3.82N	
[1QS1-N] × [2QM-N] <[HN2-WB]>	16(12.5)	68.6N	8.3N/cm² (0.85kgf/cm²) 以上	2.26N	1.34N/cm (136.6gf/cm) 以上
	20(17.0)	78.5N		2.94N	
	25(22.0)	112.8N		3.82N	
	50(48.0)	215.7N		7.85N	
[1QNN-N] × [2QM-N] <[HN2-WB]>	100(99.5)	431.5N		14.71N	
[1QNN-N] × [2QM-N] <[HN2-WB]>	16(12.5)	68.6N	8.3N/cm² (0.85kgf/cm²) 以上	2.35N	1.34N/cm (136.6gf/cm) 以上
	20(17.0)	83.4N		3.04N	
	25(22.0)	117.7N		3.92N	
	50(48.0)	225.6N		7.85N	
[4QNN-N] × [4QNN-N]	100(99.5)	441.3N		15.20N	
[4QNN-N] × [4QNN-N]	25(22.0)	91.2N	5.4N/cm² (0.55kgf/cm²) 以上	2.27N	0.39N/cm (39.8gf/cm) 以上
[1QNE-N] × [2QNE-N]	30(26.0)	55.9N	2.6N/cm² (0.27kgf/cm²) 以上	1.90N	0.48N/cm (48.9gf/cm) 以上

実測平均値は参考値で保障値ではありません。


試験方法 (20℃×65%RH条件下接着長50mm)

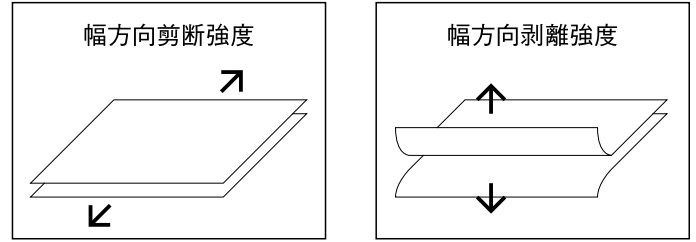

■剪断強度試験

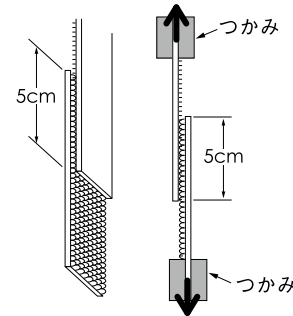


■剥離強度試験

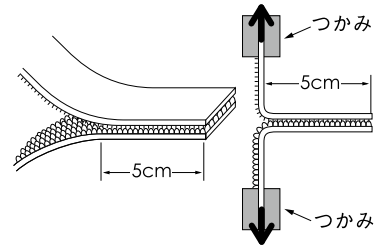

- 表の数値は全て長さ方向の強度を表示しています。
幅方向に使用される場合は剪断、剥離強度ともに長さ方向の強度の約70%となります。
- 試験方法はJIS-L-3416-2000に準じます。
- 9.81N≒1kgf 1N≒0.102kgf


強度特性

耐久試験後の保持率を表します。

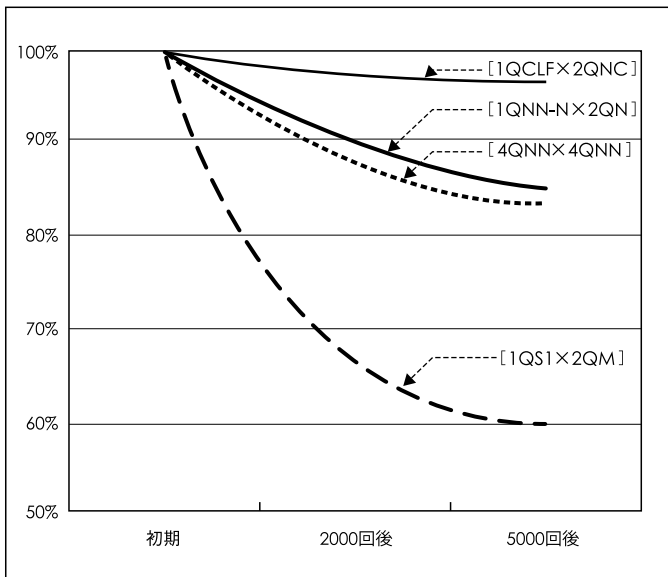

耐久試験 (20℃×65%RH条件下)

■耐久試験機

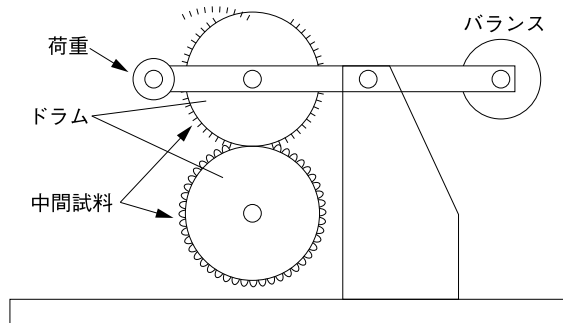

- 試験方法はJIS-L-3416-2000に準じます。
- 9.81N≒1kgf 1N≒0.102kgf
- 数値(%)は耐久試験後の保持強度の割合を表わします。

	2000回後	5000回後
[1QNN-N×2QN]	外観変化なし	ほとんど外観変化なし
[1QS1×2QM]	ほとんど外観変化なし	わずかに外観変化
[4QNN×4QNN]	外観変化なし	ほとんど外観変化なし
[1QCLF×2QNC]	外観変化なし	外観変化なし

やさしいタッチでピッタリフィットするQuicklon®は、YKKの面ファスナーです。

Quicklon®はYKKファスニング商品の一つとして皆様に広くご愛用いただいております。
面で開閉するファスナーとして、豊富な商品群の中から用途にあったものをお選び頂けます。

バリエーション

標準タイプ

[1QNN-N×2QN-N]



ウルトラソフトタイプ

[1QSK-N×2QM-N]



ソフト+モヘアタイプ

[1QS1-N×2QM-N]




POWERHOOK®

[1QCLF-E×2QNC-N]




Qメイト®

[4QNN-N×4QNN-N]

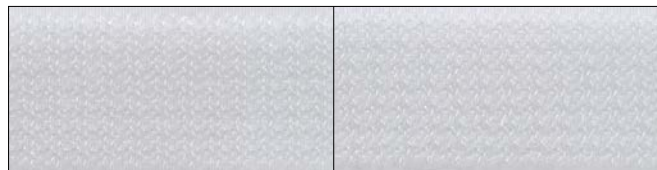

エラスティックタイプ

[1QNE-N×2QNE-N]

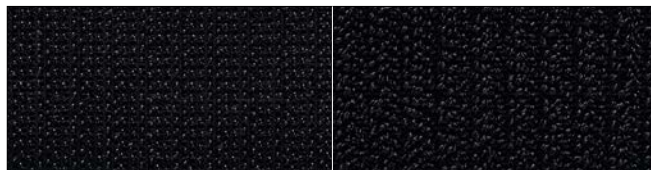

●一本のテープにフックとループを織り込んだ混在型の面ファスナーです。

カラー：Q125

ウルトラソフトタイプ (*)
[1QSK-N]

エラスティックタイプ
[1QNE-N×2QNE-N]

ソフトタイプ (*)
[1QS1-N]

標準タイプ
[1QNN-N×2QN-N]

Qメイト®
[4QNN-N×4QNN-N]

POWERHOOK®
[1QCLF-E×2QNC-N]

標準+モヘアタイプ
[1QNN-N×2QM-N]

(*) [1QS1] および [1QSK-N] に使用するループについては、営業担当にご相談下さい

※[]=アイテムコード



 0120-13-4128

商品についてのご質問・ご不明な点は弊社営業担当者までお問い合わせください。または、弊社ホームページをご覧ください。

lyncs.ykkfastening.com

- ・本紙に掲載されている内容を、弊社からの事前の承諾なく転載、複製、改変等することを禁止します。
- ・本紙に掲載されている商品の内容は、予告なく変更されることがあります。
- ・本紙に掲載されている個々の文章、写真、イラストその他一切の著作物の著作権並びに個々の商標、標章、商号に関する権利は、弊社または原著者に帰属し、利用者にいかなる権利をも移転するものではありません。
- ・本紙に掲載されている情報は、商品のすべての仕様、特性、注意事項を記載したものではありません。また、商品の最終製品への適合性を保証したものではありません。商品の採用および使用におかれましては、必ずお客様ご自身で事前に使用用途、要求品質への適合性および安全性の検証をいたうえで、ご選択、ご使用ください。なお、使用に関する不具合や疑問点につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ・本紙に掲載されている情報は 2025 年 3 月時点のものです。

YKK、YKK Little Parts.Big Difference.、Quicklon、Qメイトおよび POWERHOOKは、日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。